I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft
Werke: Badische Anilin- & Soda-Fabrik Ludwigshafen am Rhein

Möglichst lichtechte Nüancen

auf Wollgarn

hergestellt mit sauerziehenden Farbstoffen

Lu. 2827a

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft
Werke: Badische Anilin- & Soda-Fabrik Ludwigshafen am Rhein

Nuances d'une solidité à la lumière aussi bonne que possible

obtenues sur fils de laine

avec des colorants acides.

G.M.C.
66, Avenue du Port, 66
BRUXELLES

Mode de teinture

pour 100 kg. de marchandise.

Teindre bouillant pendant 1 à 1 1/2 heure sous addition de

	10 — 20	kg.	sulfate de soude cristallisé
et	3 — 12	»	bisulfate de soude
			ou à la place de ce dernier
	1 — 4	»	acide sulfurique 66 ° Bé.

Observation:

En cas de difficultés d'unisson, bouillir en présence de 3 — 5 kg. acide acétique 6° Bé (30 %) et ajouter le bisulfate de soude ou l'acide sulfurique en plusieurs fois.

Sans garantie.

Lu. 2827 b

Couleurs de fond employées.

1.
1 % Jaune de Quinoléine.

2.
3 % Jaune de Quinoléine.

3.
0,3 % Tartrazine.

4.
1 % Tartrazine.

5.
0,75 % Jaune lumière palatin R.

6.
2 % Jaune lumière palatin R.

7.
1 % Rouge sorbine.

8.
3 % Rouge sorbine.

9.
1 % Rouge direct d'Alizarine 5 G.

10.
3 % Rouge direct d'Alizarine 5 G.

11.
1 % Rouge acétyle G.

12.
3 % Rouge acétyle G.

13.
1 % Rouge naphtol G R.

14.
3 % Rouge naphtol G R.

15.
1 % Rouge naphtol S.

16.
3 % Rouge naphtol S.

17.
1 % Rouge acétyle B B.

18.
3 % Rouge acétyle B B.

19.
1 % Azofuchsine 6 B.

20.
3 % Azofuchsine 6 B.

21.
1 % Rouge direct d'Alizarine B B.

22.
3 % Rouge direct d'Alizarine B B.

23.
0,75 % Violet acide 4 B L.

24.
2 % Violet acide 4 B L.

25.
0,75 % Violet direct d'Alizarine E R poudre.

26.
2 % Violet direct d'Alizarine E R poudre.

27.
0,75 % Cyananthrol B G A.

28.
2 % Cyananthrol B G A.

29.
0,75 % Bleu direct d'Alizarine A 3 G.

30.
2 % Bleu direct d'Alizarine A 3 G.

31.
0,75 % Bleu Neptune B G.

32.
2 % Bleu Neptune B G.

1.

0,05 % Cyananthrol BGA
0,03 » Rouge direct d'Alizarine 5 G.

2.

0,25 % Cyananthrol BGA
0,18 » Rouge direct d'Alizarine 5G
0,06 » Jaune lumière palatin R.

3.

0,3 % Cyananthrol BGA
0,075 » Jaune lumière palatin R
0,05 » Rouge sorbine.

4.

1 % Jaune lumière palatin R
0,12 » Cyananthrol BGA.

5.

1 % Jaune lumière palatin R
0,08 » Rouge sorbine
0,3 » Cyananthrol BGA.

6.

1,7 % Tartrazine
0,12 » Rouge sorbine
0,32 » Cyananthrol BGA.

7.

1 % Cyananthrol BGA
0,06 » Jaune lumière palatin R
0,05 » Rouge sorbine.

8.

0,6 % Cyananthrol BGA
0,2 » Bleu Neptune BG
0,02 » Jaune lumière palatin R.

9.

1,2 % Cyananthrol BGA
0,32 » Bleu Neptune BG
0,09 » Jaune lumière palatin R.

10.

0,1 % Rouge acétyle G
0,07 » Jaune lumière palatin R
0,03 » Cyananthrol BGA.

11.

0,6 % Rouge direct d'Alizarine 5 G
0,015 » Tartrazine.

12.

0,1 % Rouge acétyle BB
0,03 » Jaune lumière palatin R
0,02 » Cyananthrol BGA.

13.

0,1 % Jaune lumière palatin R
0,04 » Rouge direct d'Alizarine 5G.

14.

0,06 % Jaune lumière palatin R
0,005 » Rouge sorbine.

15.

0,25 % Jaune lumière palatin R.

16.

0,6 % Rouge sorbine
0,8 » Jaune lumière palatin R
0,05 » Cyananthrol BGA.

17.

2 % Jaune lumière palatin R
0,8 » Rouge sorbine
0,3 » Cyananthrol BGA.

18.

0,8 % Rouge sorbine
1 » Jaune lumière palatin R
0,6 » Cyananthrol BGA.

19.

0,15 % Cyananthrol BGA
0,35 » Jaune lumière palatin R
0,012 » Rouge sorbine.

20.

0,5 % Cyananthrol BGA
0,65 » Jaune lumière palatin R
0,03 » Rouge sorbine.

21.

0,4 % Cyananthrol BGA
0,8 » Jaune lumière palatin R
0,04 » Rouge sorbine.

22.

0,45 % Bleu Neptune BG
0,4 » Cyananthrol BGA
0,2 » Jaune lumière palatin R.

23.

0,35 % Bleu Neptune B G
0,9 » Cyananthrol B G A
0,3 » Jaune lumière palatin R.

24.

1,3 % Cyananthrol B G A
0,25 » Bleu Neptune B G
0,15 » Jaune lumière palatin R.

25.

0,4 % Rouge acétyle B B
0,15 » Jaune lumière palatin R
0,06 » Cyananthrol B G A.

26.

1,7 % Azofuchsine 6 B
1,5 » Rouge sorbine
0,02 » Cyananthrol B G A.

27.

5 % Rouge naphtol S
0,1 » Cyananthrol B G A.

28.

0,6 % Rouge sorbine
1 » Jaune lumière palatin R
0,1 » Cyananthrol B G A.

29.

1,25 % Rouge sorbine
0,45 » Jaune lumière palatin R
0,28 » Cyananthrol B G A.

30.

1,5 % Jaune lumière palatin R
1 » Rouge sorbine
0,15 » Cyananthrol B G A.

31.

1,8 % Tartrazine
0,1 » Rouge sorbine
0,1 » Cyananthrol B G A.

32.

3 % Jaune lumière palatin R
0,05 » Rouge sorbine
0,04 » Cyananthrol B G A.

33.

1,2 % Tartrazine
0,28 » Rouge sorbine
0,15 » Cyananthrol B G A.

34.

1,8 % Cyananthrol B G A
1,2 » Bleu Neptune B G.

35.

2 % Cyananthrol B G A
0,03 » Bleu Neptune B G
0,08 » Azofuchsine 6 B.

36.

3 % Cyananthrol B G A
0,2 » Rouge acétyle B B.

37.

0,4 % Jaune lumière palatin R
0,05 » Rouge sorbine
0,03 » Cyananthrol B G A.

38.

0,6 % Jaune lumière palatin R
0,05 » Rouge sorbine.

39.

0,6 % Jaune lumière palatin R
0,09 » Rouge sorbine
0,02 » Cyananthrol B G A.

40.

0,45 % Rouge direct d'Alizarine 5 G
0,07 » Jaune lumière palatin R.

41.

0,3 % Rouge acétyle G
0,095 » Jaune lumière palatin R
0,06 » Cyananthrol B G A.

42.

0,4 % Rouge acétyle G
0,12 » Jaune lumière palatin R
0,05 » Cyananthrol B G A.

43.

0,2 % Jaune lumière palatin R
0,05 » Cyananthrol B G A.

44.

0,35 % Cyananthrol B G A
0,3 » Jaune lumière palatin R
0,03 » Rouge sorbine.

45.

0,3 % Cyananthrol B G A
0,6 » Jaune lumière palatin R
0,04 » Rouge sorbine.

46.

0,05 % Violet direct d'Alizarine E R poudre
0,05 » Rouge direct d'Alizarine B B.

47.

0,4 % Rouge direct d'Alizarine B B
0,05 » Bleu direct d'Alizarine A 3 G.

48.

0,25 % Rouge acétyle B B
0,12 » Cyananthrol B G A.

49.

0,1 % Cyananthrol B G A
0,07 » Jaune lumière palatin R
0,03 » Rouge sorbine.

50.

0,05 % Cyananthrol B G A
0,002 » Rouge sorbine.

51.

0,3 % Cyananthrol B G A
0,08 » Jaune lumière palatin R
0,04 » Rouge sorbine.

52.

2 % Rouge acétyle G
0,4 » Jaune lumière palatin R
0,12 » Cyananthrol B G A.

53.

1,5 % Rouge sorbine
1 » Jaune lumière palatin R
0,08 » Cyananthrol B G A.

54.

2 % Rouge sorbine
1,25 » Jaune lumière palatin R
0,18 » Cyananthrol B G A.

55.

0,12 % Jaune lumière palatin R
0,015 » Rouge sorbine
0,015 » Cyananthrol B G A.

56.

0,2 % Jaune lumière palatin R
0,09 » Rouge direct d'Alizarine 5 G
0,02 » Bleu direct d'Alizarine A 3 G.

57.

0,3 % Jaune lumière palatin R
0,04 » Rouge sorbine.

58.

0,55 % Rouge sorbine
0,1 » Jaune lumière palatin R.

59.

0,6 % Rouge sorbine
0,25 » Jaune lumière palatin R.

60.

1 % Anthosine B.

61.

0,08 % Bleu Neptune B G
0,12 » Jaune lumière solide 3 G.

62.

0,2 % Bleu Neptune B G
0,25 » Jaune lumière palatin R.

63.

0,3 % Vert Neptune S G
0,5 » Cyananthrol B G A
0,9 » Jaune lumière palatin R.

64.

1 % Anthosine 5 B.

65.

2 % Violet acide 4 R N.

66.

2 % Rouge acétyle B B
0,1 » Cyananthrol B G A.

67.

0,2 % Bleu direct d'Alizarine A 3 G
0,02 » Rouge direct d'Alizarine 5 G.

68.

0,5 % Bleu direct d'Alizarine A 3 G.

69.

0,6 % Cyananthrol B G A
0,15 » Bleu Neptune B G.

70.

2,2 % Jaune lumière palatin R
0,3 » Rouge sorbine
0,25 » Cyananthrol B G A.

71.

0,4 % Cyananthrol B G A
0,8 » Jaune lumière palatin R
0,4 » Rouge sorbine.

72.

2,4 % Jaune lumière palatin R
0,5 » Rouge sorbine
0,57 » Cyananthrol B G A.

73.

0,9 % Jaune lumière palatin R
0,01 » Rouge sorbine
0,01 » Cyananthrol B G A.

74.

1,2 % Jaune lumière palatin R
0,1 » Rouge sorbine
0,05 » Cyananthrol B G A.

75.

1,4 % Tartrazine
0,14 » Rouge sorbine
0,2 » Cyananthrol B G A.

76.

1,25 % Rouge direct d'Alizarine B B
0,3 » Bleu direct d'Alizarine A 3 G.

77.

1 % Violet direct d'Alizarine ER poudre
1 » Rouge acétyle B B.

78.

3 % Violet direct d'Alizarine ER poudre
2 » Rouge acétyle B B.

79.

1 % Cyananthrol B G A
0,3 » Bleu Neptune B G
1 » Jaune lumière palatin R.

80.

1 % Jaune lumière palatin R
0,3 » Bleu Neptune B G
0,3 » Cyananthrol B G A.

81.

5 % Jaune de Quinoléine
0,5 » Bleu Neptune B G.

82.

2,25 % Jaune lumière palatin R
0,05 » Rouge sorbine
0,9 » Cyananthrol B G A.

83.

1,75 % Cyananthrol B G A
1,5 » Jaune lumière palatin R
0,1 » Rouge sorbine.

84.

2,2 % Cyananthrol B G A
2,75 » Jaune lumière palatin R
0,1 » Rouge sorbine.

85.

1,5 % Rouge sorbine
0,05 » Cyananthrol B G A.

86.

1,6 % Rouge sorbine
0,7 » Jaune lumière palatin R
0,07 » Cyananthrol B G A.

87.

3 % Rouge naphtol G R
2 » Rouge naphtol S
0,1 » Cyananthrol B G A.

88.

1,1 % Cyananthrol B G A
0,14 » Azofuchsine 6 B.

89.

2 % Cyananthrol B G A
0,15 » Rouge acétyle B B.

90.

3 % Cyananthrol B G A
0,1 » Bleu Neptune B G
0,25 » Azofuchsine 6 B.

91.

2 % Jaune lumière solide 3 G.

92.

1,5 % Orangé G G.

93.

1,25 % Jaune lumière palatin R
0,4 » Rouge sorbine
0,05 » Cyananthrol B G A.

94.

0,8 % Cyananthrol B G A
0,4 » Jaune lumière palatin R
0,3 » Rouge sorbine.

95.

1 % Rouge sorbine
0,52 » Cyananthrol B G A
0,25 » Jaune lumière palatin R.

96.

1,2 % Rouge sorbine
0,5 » Rouge acétyle B B
0,9 » Cyananthrol B G A.

97.

1,5 % Rouge sorbine
0,85 » Jaune lumière palatin R.

98.

2 % Rouge acétyle B B
0,1 » Jaune lumière palatin R
0,01 » Cyananthrol B G A.

99.

3 % Rouge sorbine
0,2 » Jaune lumière palatin R
0,12 » Cyananthrol B G A.

100.

0,8 % Cyananthrol B G A
0,1 » Jaune lumière palatin R.

101.

1 % Cyananthrol B G A
0,4 » Bleu Neptune B G
0,1 » Jaune lumière palatin R.

102.

1,2 % Cyananthrol B G A
0,02 » Azofuchsine 6 B.

103.

0,1 % Rouge sorbine
0,25 » Cyananthrol B G A
0,18 » Jaune lumière palatin R.

104.

0,7 % Cyananthrol B G A
0,5 » Rouge direct d'Alizarine 5 G
0,24 » Jaune lumière palatin R.

105.

1,1 % Cyananthrol B G A
0,5 » Jaune lumière palatin R
0,3 » Rouge sorbine.

106.

0,5 % Cyananthrol B G A
0,5 » Jaune lumière palatin R
0,1 » Rouge sorbine.

107.

2,65 % Jaune lumière palatin R
0,05 » Rouge sorbine
0,75 » Cyananthrol B G A.

108.

1,75 % Cyananthrol B G A
0,9 » Jaune lumière palatin A.

109.

0,25 % Cyananthrol B G A
0,06 » Jaune lumière palatin R.

110.

0,3 % Cyananthrol B G A
0,11 » Jaune lumière palatin R
0,02 » Rouge sorbine.

111.

0,5 % Cyananthrol B G A
0,12 » Jaune lumière palatin R
0,08 » Rouge sorbine.

112.

0,3 % Bleu direct d'Alizarine A 3 G
0,27 » Rouge direct d'Alizarine 5 G.

113.

1 % Cyananthrol B G A
0,18 » Bleu Neptune B G
0,55 » Rouge acétyle B B.

114.

1,5 % Cyananthrol B G A
0,1 » Bleu Neptune B G
1 » Rouge acétyle B B.

115.

3 % Cyananthrol B G A
0,6 » Rouge sorbine
0,13 » Jaune lumière palatin R.

116.

1 % Cyananthrol B G A
0,1 » Bleu Neptune B G
0,03 » Azofuchsine 6 B.

117.

1 % Cyananthrol B G A
0,5 » Bleu Neptune B G
0,05 » Violet acide 4 B L.

118.

0,25 % Bleu Neptune B G
0,4 » Cyananthrol B G A
0,15 » Jaune lumière palatin R.

119.

0,75 % Cyananthrol B G A
0,3 » Jaune lumière palatin R.

120.

1,5 % Bleu Neptune B G
1,3 » Cyananthrol B G A
0,6 » Jaune lumière palatin R.

121.

3 % Cyananthrol B G A
0,75 » Bleu Neptune B G
3 » Jaune lumière palatin R
0,2 » Rouge sorbine.

122.

2 % Cyananthrol B G A
0,04 » Rouge sorbine
0,07 » Jaune lumière palatin R.

123.

4 % Bleu marine solide acide H B B.

124.

6 % Bleu marine solide acide H B B.

125.

4 % Noir Agalma 4 B G.

126.

8 % Noir Sulfonecyanine B B.

Sans garantie.

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft
Werke: Badische Anilin- & Soda-Fabrik Ludwigshafen am Rhein

Färbe-Verfahren

für 100 kg Material.

Man färbt 1—1½ Stunden kochend unter Zusatz von

10—20 kg Glaubersalz kryst.
und 3—12 » Weinsteinpräparat
oder an Stelle des letzteren
1— 4 » Schwefelsäure 66° Bé.

Anmerkung:

Treten Egalisierschwierigkeiten ein, so empfehlen wir mit 3—5 kg Essigsäure 6° Bé (30%) anzukochen und die übrige Säure auf mehrere Male zuzusetzen.

Ohne Verbindlichkeit.

Verwendete Grundfarben.

1.
1 % Chinolingelb.

2.
3 % Chinolingelb.

5.
0,75 % Palatinlichtgelb R.



6.
2 % Palatinlichtgelb R.

3.
0,3 % Tartrazin.

4.
1 % Tartrazin.

7.
1 % Sorbinrot.

8.
3 % Sorbinrot.

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft

Werke: Badische Anilin- & Soda-Fabrik Ludwigshafen am Rhein

9.
1 % Alizarindirektrot 5 G.

10.
3 % Alizarindirektrot 5 G.

21.
1 % Alizarindirektrot B B.

22.
3 % Alizarindirektrot B B.

11.
1 % Acetylrot G.

12.
3 % Acetylrot G.



23.
0,75 % Säureviolett 4 B L.



24.
2 % Säureviolett 4 BL.

13.
1 % Naphtolrot G R.



14.
3 % Naphtolrot G R.



25.
0,75 % Alizarindirekt-violett E R Pulver.



26.
2 % Alizarindirekt-violett E R Pulver.

15.
1 % Naphtolrot S.

16.
3 % Naphtolrot S.

27.
0,75 % Cyananthrol B G A.

28.
2 % Cyananthrol B G A.



17.
1 % Acetylrot B B.

18.
3 % Acetylrot B B.



29.
0,75 % Alizarin-direktblau A 3 G.

30.
2 % Alizarindirektblau A 3 G.



19.
1 % Azofuchsin 6 B.



20.
3 % Azofuchsin 6 B.



31.
0,75 % Neptunblau B G.

32.
2 % Neptunblau B G.

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft

Werke: Badische Anil[illegible] & Soda-Fabrik Ludwigshafen am Rhein

1.

0,05 % Cyananthrol BGA
0,03 » Alizarin-direktrot 5 G.

2.

0,25 % Cyananthrol BGA
0,18 » Alizarin-direktrot 5 G
0,06 » Palatinlichtgelb R.

3.

0,3 % Cyananthrol BGA
0,075 » Palatinlichtgelb R
0,05 » Sorbinrot.

4.

1 % Palatinlichtgelb R
0,12 » Cyananthrol BGA.

5.

1 % Palatinlichtgelb R
0,08 » Sorbinrot
0,3 » Cyananthrol BGA.

6.

1,7 % Tartrazin
0,12 » Sorbinrot
0,32 » Cyananthrol BGA.

7.

1 % Cyananthrol BGA
0,06 » Palatinlichtgelb R
0,05 » Sorbinrot.

8.

0,6 % Cyananthrol BGA
0,2 » Neptunblau BG
0,02 » Palatinlichtgelb R.

9.

1,2 % Cyananthrol BGA
0,32 » Neptunblau BG
0,09 » Palatinlichtgelb R.

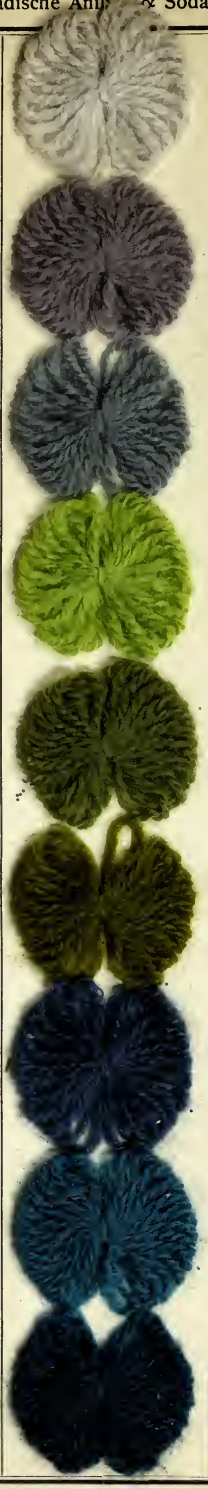

10.

0,1 % Acetylrot G
0,07 » Palatinlichtgelb R
0,03 » Cyananthrol BGA.

11.

0,6 % Alizarin-direktrot 5 G
0,015 » Tartrazin.

12.

0,1 % Acetylrot BB
0,03 » Palatinlichtgelb R
0,02 » Cyananthrol BGA.

13.

0,1 % Palatinlichtgelb R
0,04 » Alizarin-direktrot 5 G.

14.

0,06 % Palatinlichtgelb R
0,005 » Sorbinrot.

15.

0,25 % Palatinlichtgelb R.

16.

0,6 % Sorbinrot
0,8 » Palatinlichtgelb R
0,05 » Cyananthrol BGA.

17.

2 % Palatinlichtgelb R
0,8 » Sorbinrot
0,3 » Cyananthrol BGA.

18.

0,8 % Sorbinrot
1 » Palatinlichtgelb R
0,6 » Cyananthrol BGA.

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft

Werke: Badische Anilin- & Soda-Fabrik Ludwigshafen am Rhein

19.

0,15 % Cyananthrol BGA
0,35 » Palatinlichtgelb R
0,012 » Sorbinrot.

20.

0,5 % Cyananthrol BGA
0,65 » Palatinlichtgelb R
0,03 » Sorbinrot.

21.

0,4 % Cyananthrol BGA
0,8 » Palatinlichtgelb R
0,04 » Sorbinrot.

22.

0,45 % Neptunblau BG
0,4 » Cyananthrol BGA
0,2 » Palatinlichtgelb R.

23.

0,35 % Neptunblau BG
0,9 » Cyananthrol BGA
0,3 » Palatinlichtgelb R.

24.

1,3 % Cyananthrol BGA
0,25 » Neptunblau BG
0,15 » Palatinlichtgelb R.

25.

0,4 % Acetylrot BB
0,15 » Palatinlichtgelb R
0,06 » Cyananthrol BGA.

26.

1,7 % Azofuchsin 6 B
1,5 » Sorbinrot
0,02 » Cyananthrol BGA.

27.

5 % Naphtolrot S
0,1 » Cyananthrol BGA.

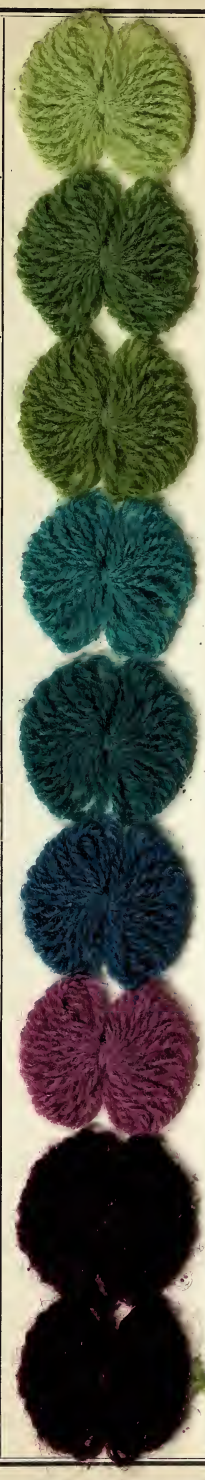

28.

0,6 % Sorbinrot
1 » Palatinlichtgelb R
0,1 » Cyananthrol BGA.

29.

1,25 % Sorbinrot
0,45 » Palatinlichtgelb R
0,28 » Cyananthrol BGA.

30.

1,5 % Palatinlichtgelb R
1 » Sorbinrot
0,15 » Cyananthrol BGA.

31.

1,8 % Tartrazin
0,1 » Sorbinrot
0,1 » Cyananthrol BGA.

32.

3 % Palatinlichtgelb R
0,05 » Sorbinrot
0,04 » Cyananthrol BGA.

33.

1,2 % Tartrazin
0,28 » Sorbinrot
0,15 » Cyananthrol BGA.

34.

1,8 % Cyananthrol BGA
1,2 » Neptunblau BG.

35.

2 % Cyananthrol BGA
0,03 » Neptunblau BG
0,08 » Azofuchsin 6 B.

36.

3 % Cyananthrol BGA
0,2 » Acetylrot BB.

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft

Werke: Badische Anilin- & Soda-Fabrik Ludwigshafen am Rhein

37.

0,4 % Palatinlichtgelb R
0,05 » Sorbinrot
0,03 » Cyananthrol BGA.

38.

0,6 % Palatinlichtgelb R
0,05 » Sorbinrot.

39.

0,6 % Palatinlichtgelb R
0,09 » Sorbinrot
0,02 » Cyananthrol BGA.

40.

0,45 % Alizarindirektrot 5G
0,07 » Palatinlichtgelb R.

41.

0,3 % Acetylrot G
0,095 » Palatinlichtgelb R
0,06 » Cyananthrol BGA.

42.

0,4 % Acetylrot G
0,12 » Palatinlichtgelb R
0,05 » Cyananthrol BGA.

43.

0,2 % Palatinlichtgelb R
0,05 » Cyananthrol BGA.

44.

0,35 % Cyananthrol BGA
0,3 » Palatinlichtgelb R
0,03 » Sorbinrot.

45.

0,3 % Cyananthrol BGA
0,6 » Palatinlichtgelb R
0,04 » Sorbinrot.

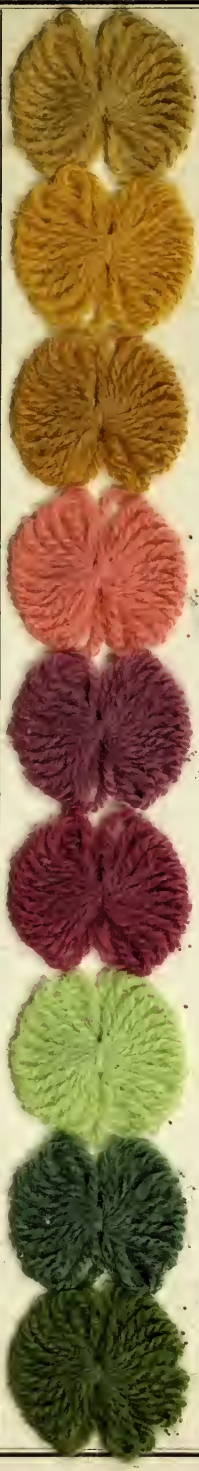

46.

0,05 % Alizarindirektviolett ER Pulver
0,05 » Alizarindirektrot BB.

47.

0,4 % Alizarindirektrot BB
0,05 » Alizarindirektblau A3G.

48.

0,25 % Acetylrot BB
0,12 » Cyananthrol BGA.

49.

0,1 % Cyananthrol BGA
0,07 » Palatinlichtgelb R
0,03 » Sorbinrot.

50.

0,05 % Cyananthrol BGA
0,002 » Sorbinrot.

51.

0,3 % Cyananthrol BGA
0,08 » Palatinlichtgelb R
0,04 » Sorbinrot.

52.

2 % Acetylrot G
0,4 » Palatinlichtgelb R
0,12 » Cyananthrol BGA.

53.

1,5 % Sorbinrot
1 » Palatinlichtgelb R
0,08 » Cyananthrol BGA.

54.

2 % Sorbinrot
1,25 » Palatinlichtgelb R
0,18 » Cyananthrol BGA.

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft

Werke: Badische Anilin- & Soda-Fabrik Ludwigshafen am Rhein

55.

0,12 % Palatinlichtgelb R
0,015 » Sorbinrot
0,015 » Cyananthrol BGA.

56.

0,2 % Palatinlichtgelb R
0,09 » Alizarin-direktrot 5 G
0,02 » Alizarin-direktblau A3G.

57.

0,3 % Palatinlichtgelb R
0,04 » Sorbinrot.

58.

0,55 % Sorbinrot
0,1 » Palatinlichtgelb R.

59.

0,6 % Sorbinrot
0,25 » Palatinlichtgelb R.

60.

1 % Anthosin B.

61.

0,08 % Neptunblau BG
0,12 » Echtlichtgelb 3 G.

62.

0,2 % Neptunblau BG
0,25 » Palatinlichtgelb R.

63.

0,3 % Neptungrün SG
0,5 » Cyananthrol BGA
0,9 » Palatinlichtgelb R.

64.

1 % Anthosin 5 B.

65.

2 % Säureviolett 4 RN.

66.

2 % Acetylrot BB
0,1 » Cyananthrol BGA.

67.

0,2 % Alizarin-direktblau A3G
0,02 » Alizarin-direktrot 5 G.

68.

0,5 % Alizarin-direktblau A3G.

69.

0,6 % Cyananthrol BGA
0,15 » Neptunblau BG.

70.

2,2 % Palatinlichtgelb R
0,3 » Sorbinrot
0,25 » Cyananthrol BGA.

71.

0,4 % Cyananthrol BGA
0,8 » Palatinlichtgelb R
0,4 » Sorbinrot.

72.

2,4 % Palatinlichtgelb R
0,5 » Sorbinrot
0,57 » Cyananthrol BGA.

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft

Werke: Badische Anilin- & Soda-Fabrik Ludwigshafen am Rhein

73.

0,9 % Palatinlichtgelb R
0,01 » Sorbinrot
0,01 » Cyananthrol BGA.

74.

1,2 % Palatinlichtgelb R
0,1 » Sorbinrot
0,05 » Cyananthrol BGA.

75.

1,4 % Tartrazin
0,14 » Sorbinrot
0,2 » Cyananthrol BGA.

76.

1,25 % Alizarin-direktrot BB
0,3 » Alizarin-direktblau A3G.

77.

1 % Alizarin-direktviolett ER Pulver
1 » Acetylrot BB.

78.

3 % Alizarin-direktviolett ER Pulver
2 » Acetylrot BB.

79.

1 % Cyananthrol BGA
0,3 » Neptunblau BG
1 » Palatinlichtgelb R.

80.

1 % Palatinlichtgelb R.
0,3 » Neptunblau BG
0,3 » Cyananthrol BGA.

81.

5 % Chinolingelb
0,5 » Neptunblau BG.

82.

2,25 % Palatinlichtgelb R
0,05 » Sorbinrot
0,9 » Cyananthrol BGA.

83.

1,75 % Cyananthrol BGA
1,5 » Palatinlichtgelb R
0,1 » Sorbinrot.

84.

2,2 % Cyananthrol BGA
2,75 » Palatinlichtgelb R
0,1 » Sorbinrot.

85.

1,5 % Sorbinrot
0,05 » Cyananthrol BGA.

86.

1,6 % Sorbinrot
0,7 » Palatinlichtgelb R
0,07 » Cyananthrol BGA.

87.

3 % Naphtolrot GR
2 » Naphtolrot S
0,1 » Cyananthrol BGA.

88.

1,1 % Cyananthrol BGA
0,14 » Azofuchsin 6 B.

89.

2 % Cyananthrol BGA
0,15 » Acetylrot BB.

90.

3 % Cyananthrol BGA
0,1 » Neptunblau BG
0,25 » Azofuchsin 6 B.

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft

Werke: Badische Anilin- & Soda-Fabrik Ludwigshafen am Rhein

91.

2 % Echtlichtgelb 3 G.

92.

1,5 % Orange G G.

93.

1,25 % Palatinlichtgelb R
0,4 » Sorbinrot
0,05 » Cyananthrol B G A.

94.

0,8 % Cyananthrol B G A
0,4 » Palatinlichtgelb R
0,3 » Sorbinrot.

95.

1 % Sorbinrot
0,52 » Cyananthrol B G A
0,25 » Palatinlichtgelb R.

96.

1,2 % Sorbinrot
0,5 » Acetylrot B B
0,9 » Cyananthrol B G A.

97.

1,5 % Sorbinrot
0,85 » Palatinlichtgelb R.

98.

2 % Acetylrot B B
0,1 » Palatinlichtgelb R
0,01 » Cyananthrol B G A.

99.

3 % Sorbinrot
0,2 » Palatinlichtgelb R
0,12 » Cyananthrol B G A.

100.

0,8 % Cyananthrol B G A
0,1 » Palatinlichtgelb R.

101.

1 % Cyananthrol B G A
0,4 » Neptunblau B G
0,1 » Palatinlichtgelb R.

102.

1,2 % Cyananthrol B G A
0,02 » Azofuchsin 6 B.

103.

0,1 % Sorbinrot
0,25 » Cyananthrol B G A
0,18 » Palatinlichtgelb R.

104.

0,7 % Cyananthrol B G A
0,5 » Alizarindirektrot 5 G
0,24 » Palatinlichtgelb R.

105.

1,1 % Cyananthrol B G A
0,5 » Palatinlichtgelb R
0,3 » Sorbinrot.

106.

0,5 % Cyananthrol B G A
0,5 » Palatinlichtgelb R
0,1 » Sorbinrot.

107.

2,65 % Palatinlichtgelb R
0,05 » Sorbinrot
0,75 » Cyananthrol B G A.

108.

1,75 % Cyananthrol B G A
0,9 » Palatinlichtgelb R.

I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft

Werke: Badische Anilin- & Soda-Fabrik Ludwigshafen am Rhein

109.

0,25 % Cyananthrol BGA
0,06 » Palatinlichtgelb R.

110.

0,3 % Cyananthrol BGA
0,11 » Palatinlichtgelb R
0,02 » Sorbinrot.

111.

0,5 % Cyananthrol BGA
0,12 » Palatinlichtgelb R
0,08 » Sorbinrot.

112.

0,3 % Alizarindirektblau A3G
0,27 » Alizarindirektrot 5G.

113.

1 % Cyananthrol BGA
0,18 » Neptunblau BG
0,55 » Acetylrot BB.

114.

1,5 % Cyananthrol BGA
0,1 » Neptunblau BG
1 » Acetylrot BB.

115.

3 % Cyananthrol BGA
0,6 » Sorbinrot
0,13 » Palatinlichtgelb R.

116.

1 % Cyananthrol BGA
0,1 » Neptunblau BG
0,03 » Azofuchsin 6B.

117.

1 % Cyananthrol BGA
0,5 » Neptunblau BG
0,05 » Säureviolett 4BL.

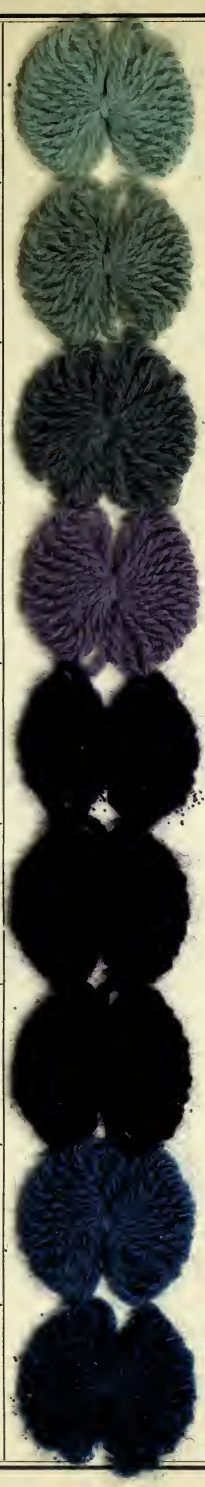

118.

0,25 % Neptunblau BG
0,4 » Cyananthrol BGA
0,15 » Palatinlichtgelb R.

119.

1,75 % Cyananthrol BGA
0,3 » Palatinlichtgelb R.

120.

1,5 % Neptunblau BG
1,3 » Cyananthrol BGA
0,6 » Palatinlichtgelb R.

121.

3 % Cyananthrol BGA
0,75 » Neptunblau BG
3 » Palatinlichtgelb R
0,2 » Sorbinrot.

122.

2 % Cyananthrol BGA
0,04 » Sorbinrot
0,07 » Palatinlichtgelb R.

123.

4 % Echtsäuremarineblau HBB.

124.

6 % Echtsäuremarineblau HBB.

125.

4 % Agalmaschwarz 4BG.

126.

8 % Sulfoncyaninschwarz BB.